

0/2 J de LOIRE

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Catégorie

standard (03/01/2003)

0	2
---	---


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	SE	W
Etendue e			40		40	10						
Incertitude U										0.15	6	
V.S.S.+U										3.55		
V.S.S.	3.00		40.00		90.00	99.00	100.00			3.40		
V.S.I.	0.00		0.00		50.00	89.00	100.00			2.80	65.00	
V.S.I.-U										2.65	59.00	
Ecart-type max												

Partie informative

Résultats de production

du 10/12/08 au 25/03/09

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	SE	W
Maximum	0.88	1.79	9.42	37.72	80.86	94.92	100.00	100.00	100.00	3.20	91.75	10.83
Xf+1.25xEcart-types	0.88	1.81	7.13	35.49	75.94	94.08	100.00	100.00	100.00	3.14	90.69	7.82
Moyenne Xf	0.64	1.38	5.04	27.96	70.23	92.48	100.00	100.00	100.00	3.03	87.09	5.64
Xf-1.25xEcart-types	0.40	0.96	2.96	20.42	64.53	90.87	100.00	100.00	100.00	2.91	83.50	3.47
Minimum	0.39	0.78	3.54	12.82	62.60	90.16	100.00	100.00	100.00	2.89	80.00	4.06
Ecart-type	0.192	0.339	1.669	6.030	4.564	1.286	0.000	0.000	0.000	0.090	2.874	1.740
Nombre de résultats	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Norme										EN 1097-8	EN 933-8	EN 1097-5
Catégorie												
Dernier	25/03/2009	25/03/2009	25/03/2009	25/03/2009	25/03/2009	25/03/2009	25/03/2009	25/03/2009	25/03/2009	25/03/2009	25/03/2009	25/03/2009

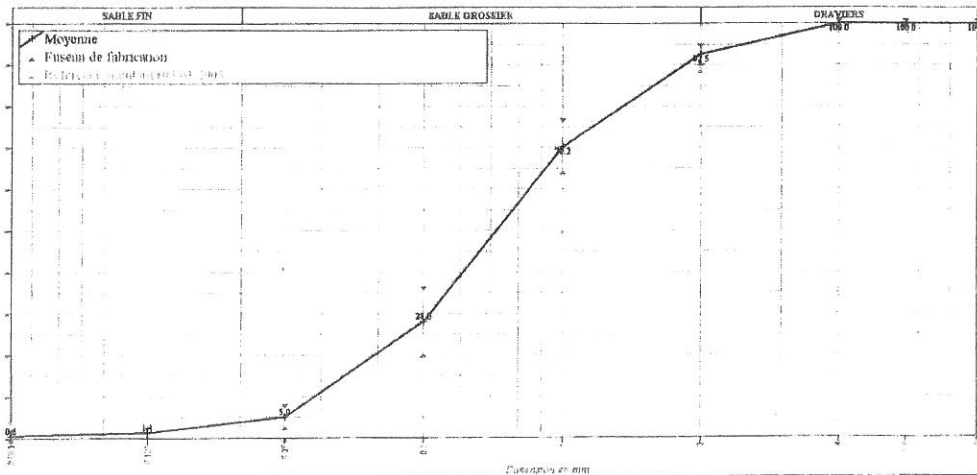

Magaly GALPIN

Galpin